

Annex A: Resolucions gràfiques de W-H

En aquest annex es presenten els resultats gràfics obtinguts a partir del procediment esmentat en el punt 7 del cos del treball. A continuació es mostren les gràfiques obtingudes d'aplicar el procediment de Williamson-Hall i la seva modificació per a les diferents mostres analitzades i les característiques de cada mòlta.

Mostra	% EBS	boles	l_t	l_d	h	rev	BRP
AI-18-10-A1	0.0	37	30	30	10	160	20.0
AI-05-20-A1	0.0	37	30	30	20	160	20.1
AI-08-30-A1	0.0	37	30	30	30	160	20.0
AI-07-40-A1	0.0	37	30	30	40	160	20.0
AI-09-50-A1	0.0	37	30	30	50	160	20.0
AI-18-10-A2	0.4	37	30	30	10	160	20.0
AI-04-20-A1	0.4	37	30	30	20	160	20.1
AI-08-30-A2	0.4	37	30	30	30	160	20.0
AI-07-40-A2	0.4	37	30	30	40	160	20.0
AI-09-50-A2	0.4	37	30	30	50	160	20.0

Figura A1.1: taula de propietats de mòlta per a les mostres utilitzades en l'estudi

AI-000: mida de gra: 2718,84 Å , 2713,99 Å

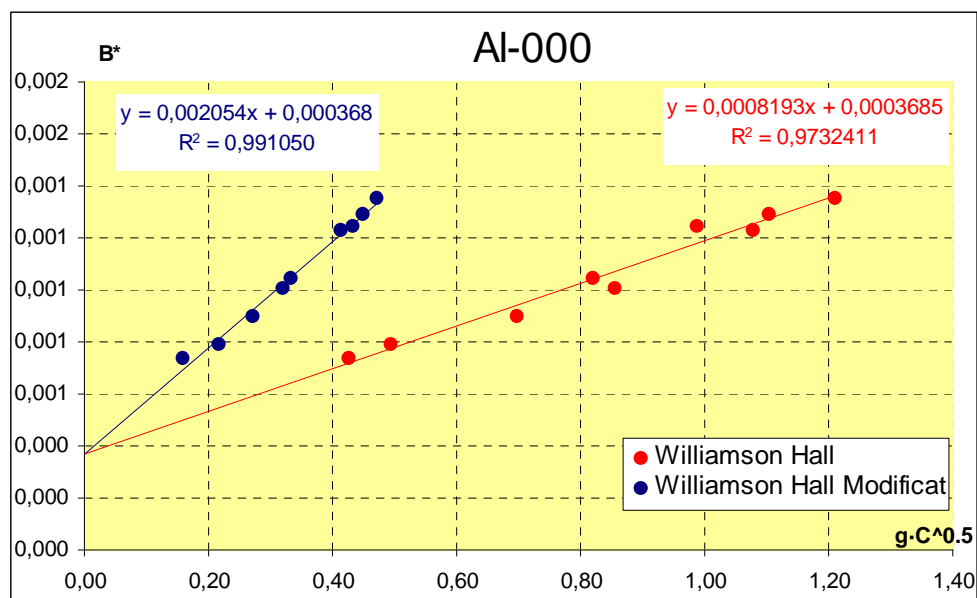


Figura A1.2: resolució gràfica per a l'AI-000

Sense Cera

AI-18-10-A1: mida de gra: 2327,54 Å , 2775,42Å

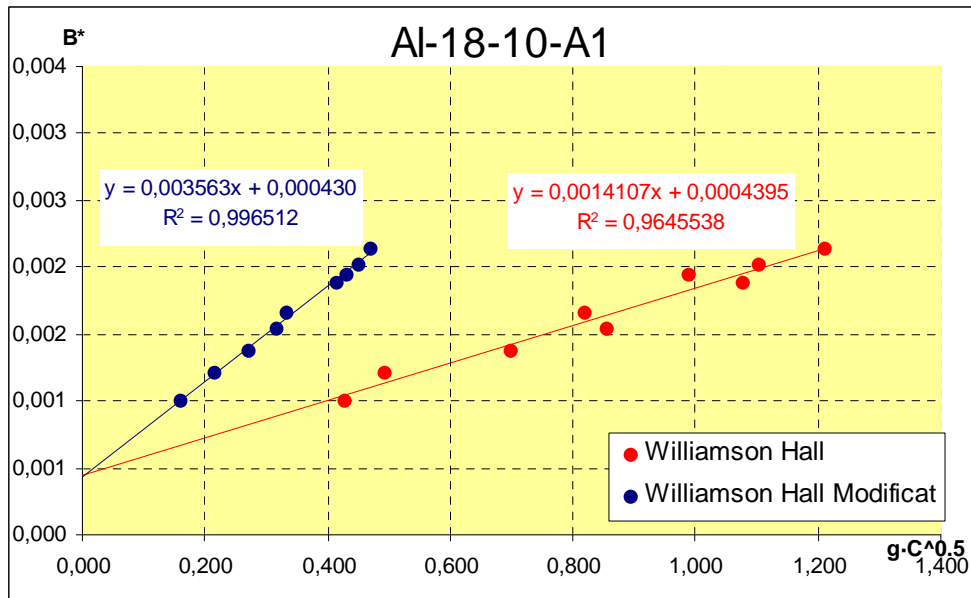


Figura A1.3: resolució gràfica per a l'AI-18-10-A1

AI-05-20-A1: mida de gra: 2226,27 Å , 2149,67Å

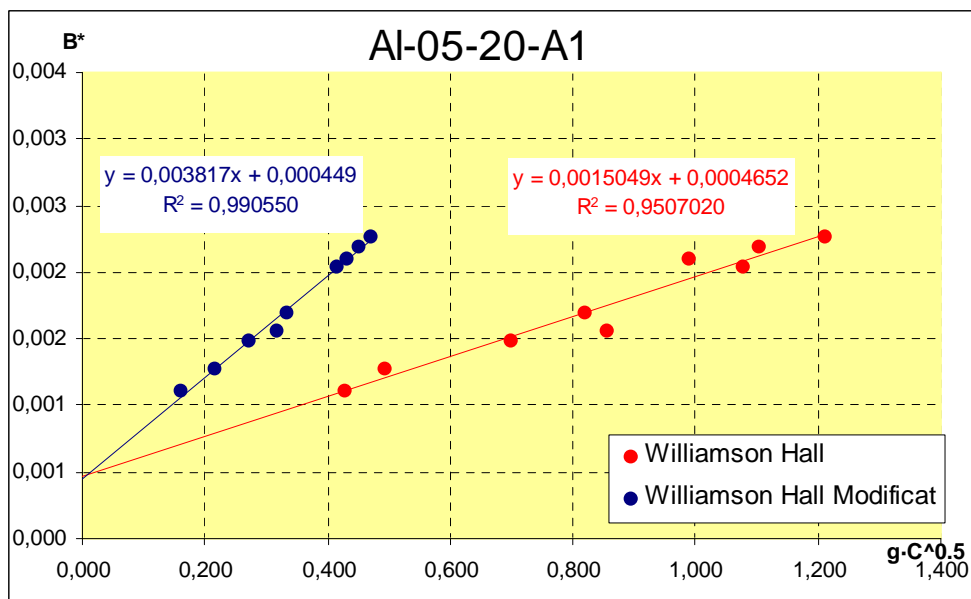


Figura A1.4: resolució gràfica per a l'AI-05-20-A1

AI-08-30-A1: mida de gra: 2430,42 Å , 2434,51Å

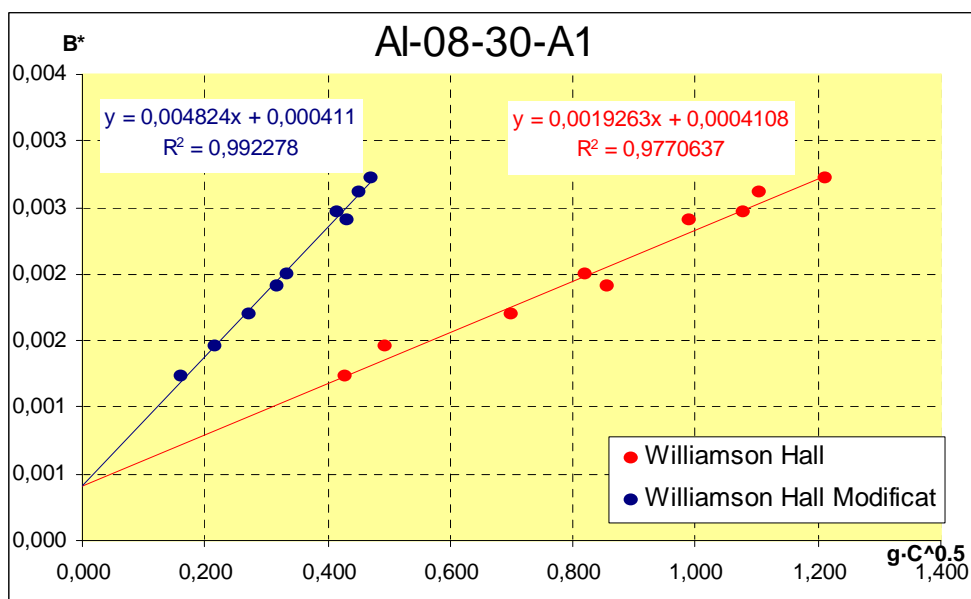


Figura A1.5: resolució gràfica per a l'AI-08-30-A1

AI-07-40-A1: mida de gra: 1650,86 Å , 1641,07Å

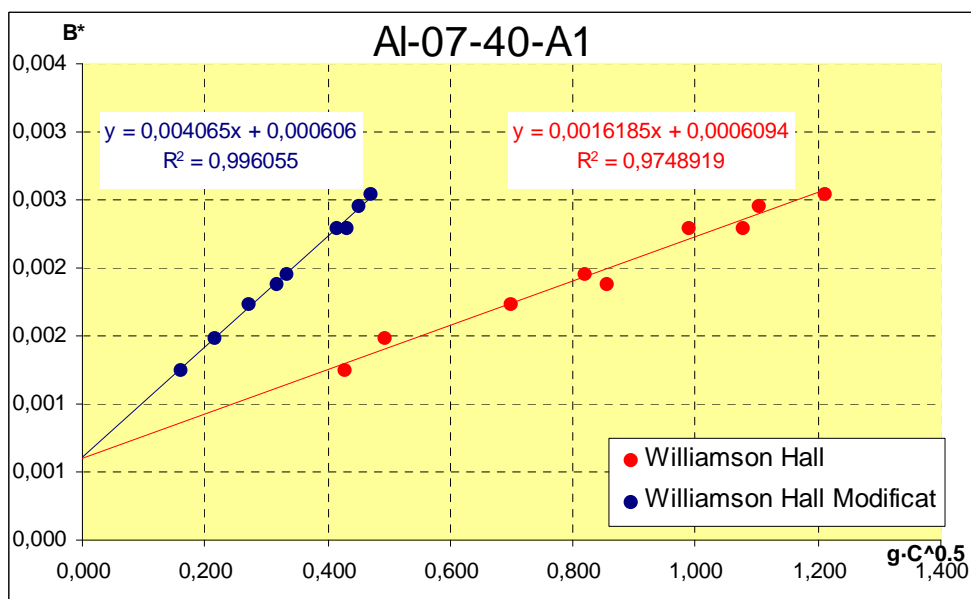


Figura A1.6: resolució gràfica per a l'AI-07-40-A1

AI-09-50-A1: mida de gra: 1849,55 Å , 1812,13 Å

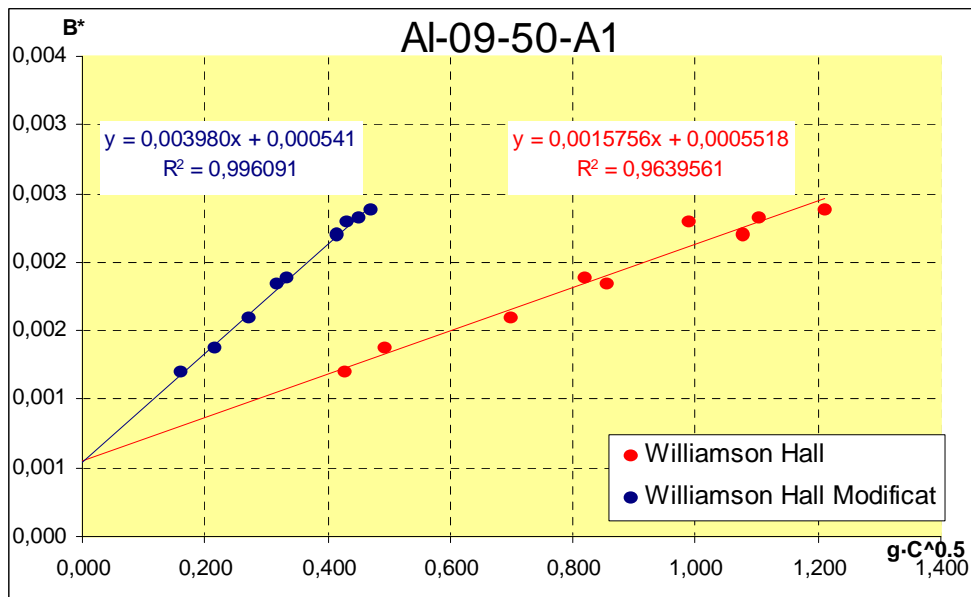


Figura A1.7: resolució gràfica per a l'AI-09-50-A1

Amb Cera

AI-18-10-A2: mida de gra: 2203,49Å , 2190,52Å

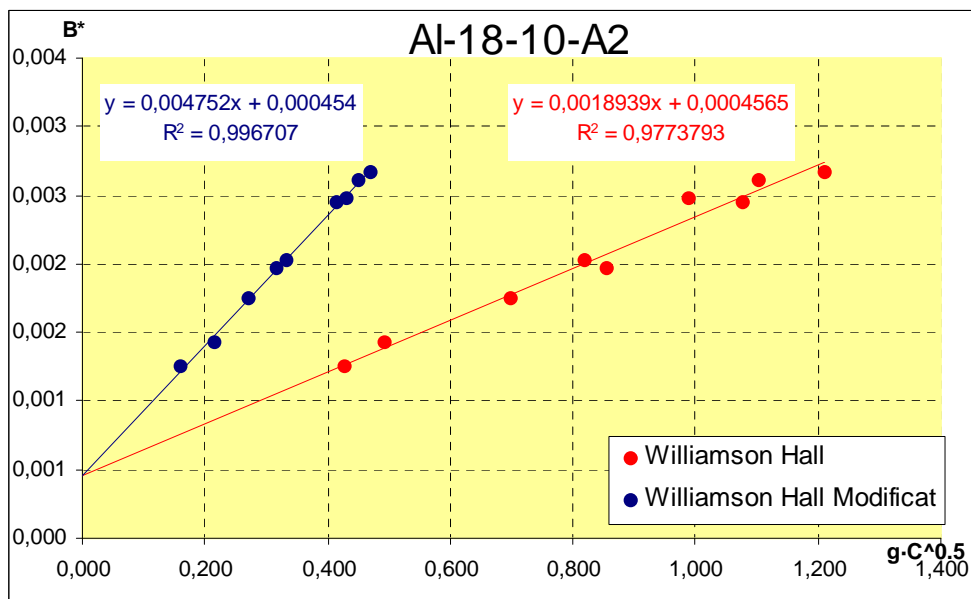


Figura A1.8: resolució gràfica per a l'AI-18-10-A2

AI-04-20-A1: mida de gra: 2439,68 Å , 2415,63 Å

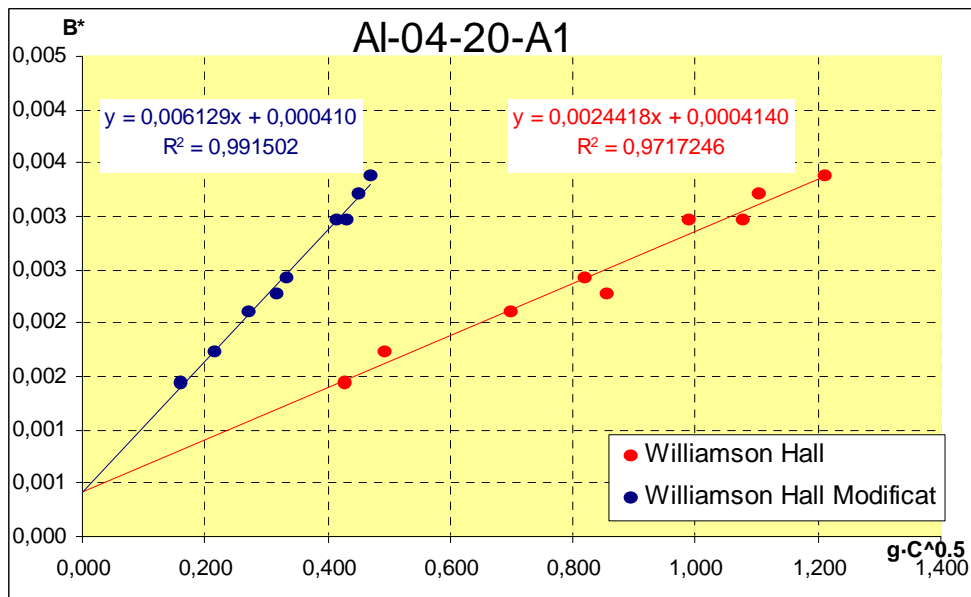


Figura A1.9: resolució gràfica per a l'AI-04-20-A1

AI-08-30-A2: mida de gra: 1924,87 Å , 1920,40 Å

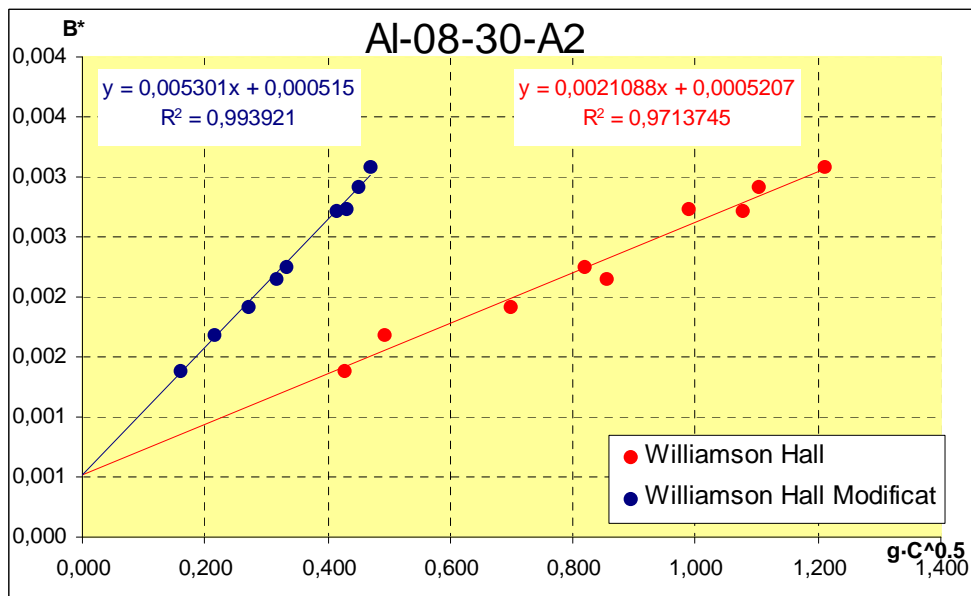


Figura A1.10: resolució gràfica per a l'AI-08-30-A2

AI-07-40-A2: mida de gra: 2243,88 Å , 2113,27 Å

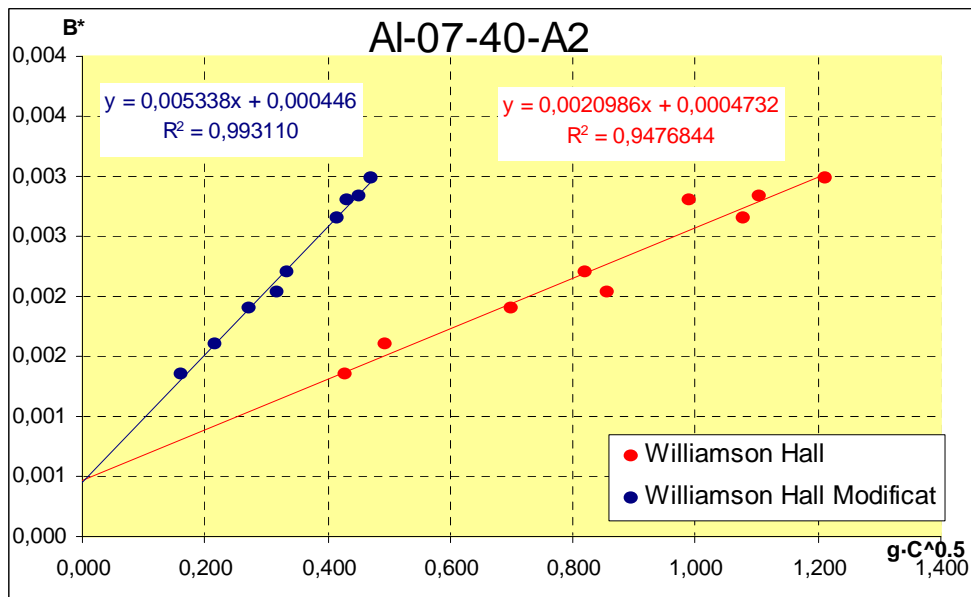


Figura A1.11: resolució gràfica per a l'AI-07-40-A2

AI-09-50-A2: mida de gra: 1456,16 Å , 1424,31 Å

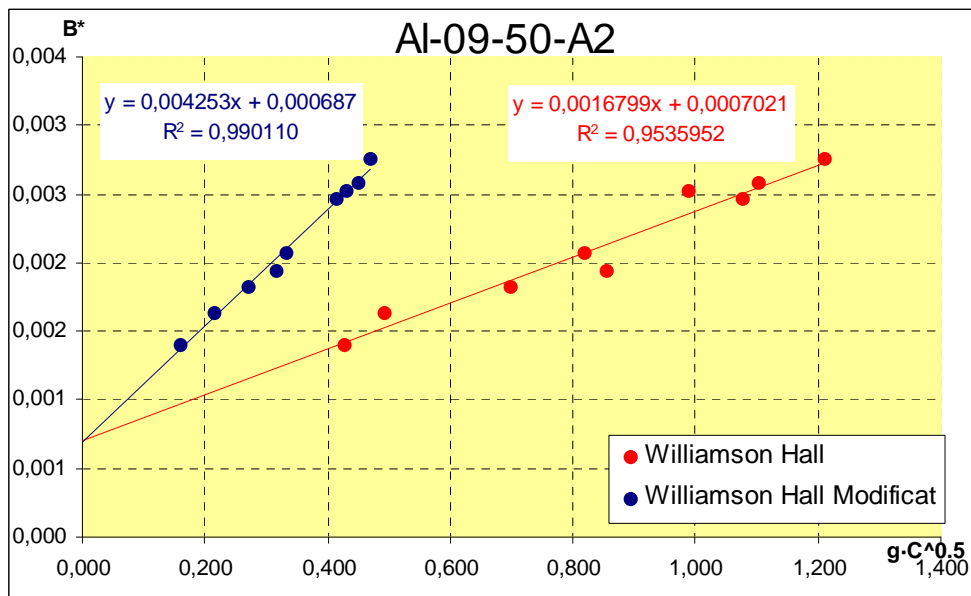


Figura A1.12: resolució gràfica per a l'AI-09-50-A2

